


## \*\*\*\*\*油性さび止めの上のハイポン20エース塗布までの

### インターバルについて \*\*\*\*\*

#### 1. まえがき

油性さび止めを塗装後直ちにハイポン20エースを塗布すると、溶剤が下塗の方へ浸透し、リフティングを発生する。(仕様変更に対する対処法)

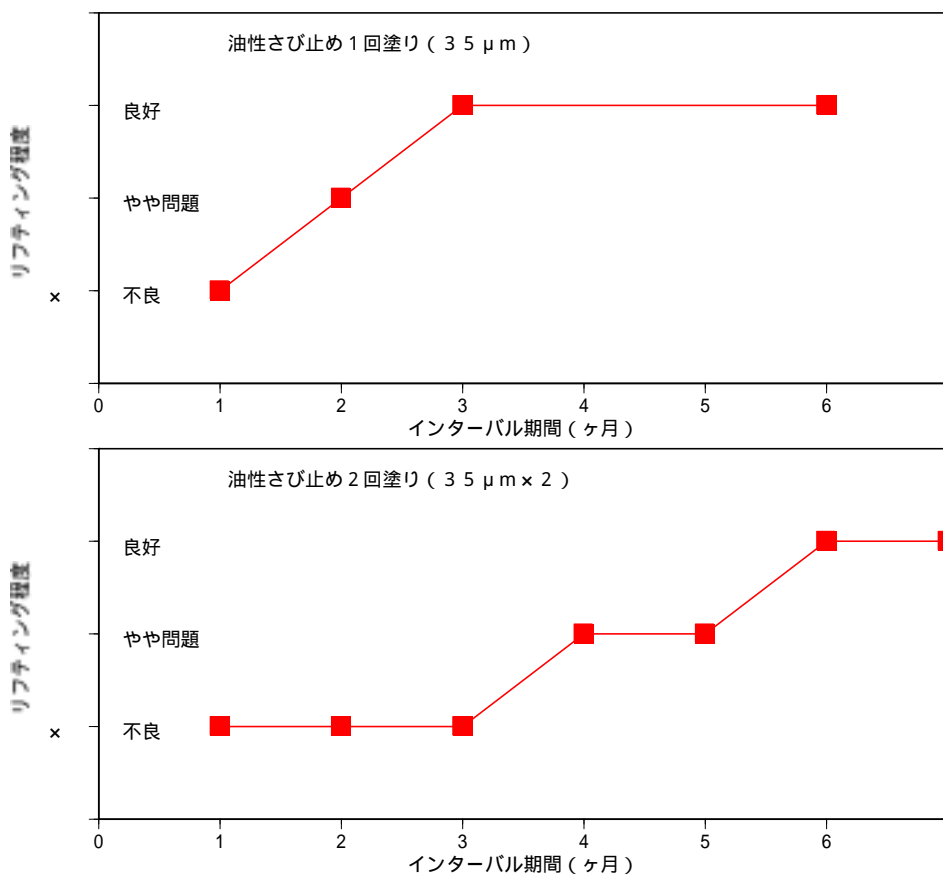

#### 2. まとめ

さび止め1回では3ヶ月、さび止め2回では6ヶ月のインターバルをとると、ハイポン20エース・デクロを塗布してもリフティングしない。

#### 3. 施工に当たって

- (1) 規定のインターバルにて塗り重ね可能ですが、油性さび止め、フタル酸樹脂は種類によって乾燥性が異なり、また膜厚のばらつきなどもあるため、試験的に塗装してから実施ください。
- (2) 部分的にリフト・剥離した場合は皮スキなどで素地まで剥離後、再塗装してください。
- (3) 仕様のには正規のシステムではないため、屋外暴露の条件のみに限定されます。